



DIRECTION TECHNIQUE EST
Voie Romaine BP 626 57146 WOIPPY
Tél : +33 3 87 51 39 88 Fax : +33 3 87 51 14 71



Grouine SORCY

NF EN 13285

mai-04

Etudiée par : EUROVIA MANAGEMENT

Composition : Grave 0/10, UF12, LF4, OC90, GU

Travaux/Agence : Bar-Le-Duc

Dossier N° : E06_143

Formule :

Grouine Sorcy

100 %

CARACTERISTIQUES

R = 2.66t/m³

S = 0.2 à 0.80 - FS = 43

= 8.0 à 9.5

Sulfates < 0.001%

ESSAI PROCTOR



IPI à l'OPN : 25

ds max(t/m³) : 1.810

OPN

COMPACTITE : 0.68

- W opl (%) : 10.5

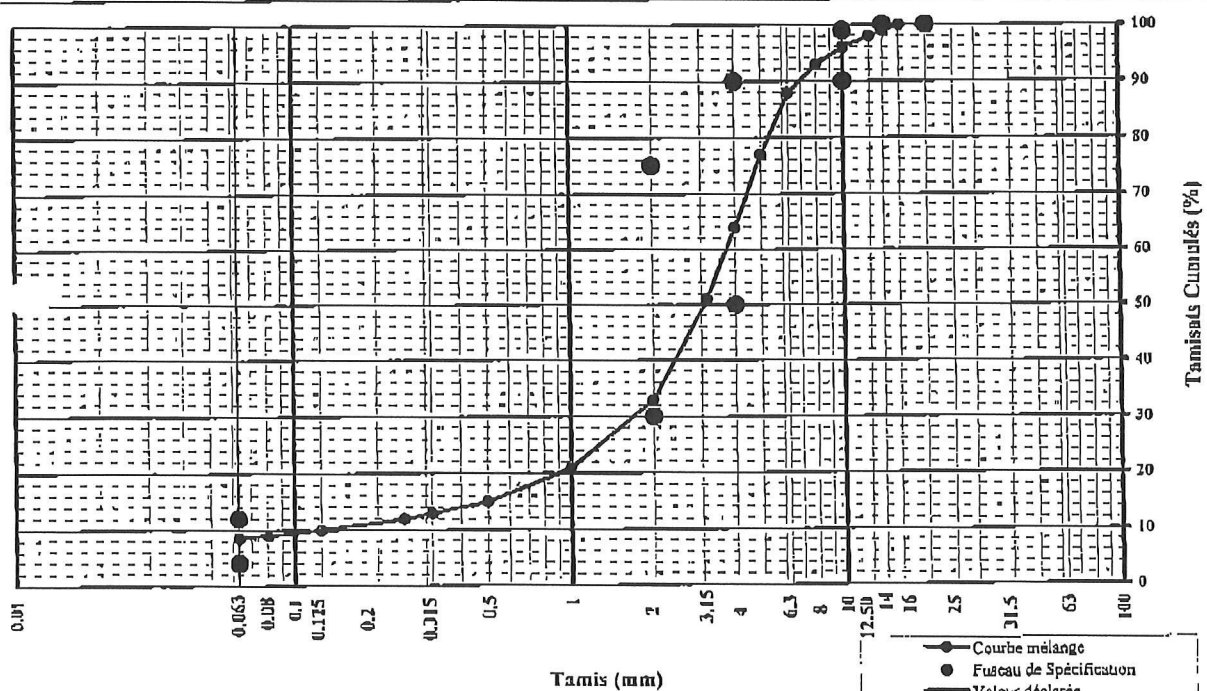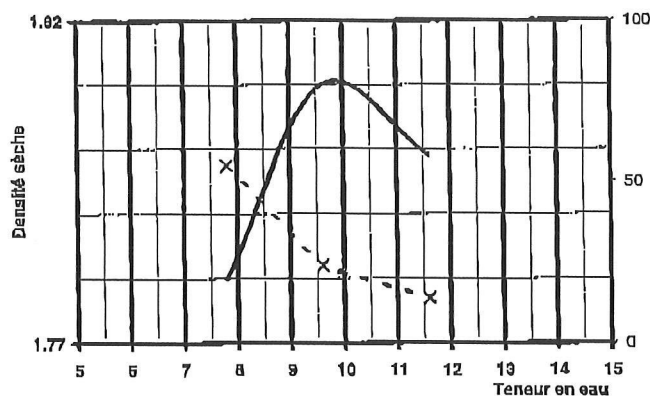

Tamais	Passant
80	
63	
40	
31.5	
25	
20	
16	100.0
14	99.0
12.5	98.0
10	96.0
8	93.0
6.3	90.0
5	77.0
4	64.0
3.15	51.0
2.5	
2	33.0
1	21.0
0.5	15.0
0.315	13.0
0.250	12.0
0.200	
0.125	10.0
0.080	9.0
0.063	8.5

Observations - Références Chantier :-